

**СМЕСИ ФОРМОВОЧНЫЕ И СТЕРЖНЕВЫЕ****Метод определения газотворности**

Moulding and core sand mixtures.  
Method for determination of gas formation

**ГОСТ****23409.12-78\***

ОКСТУ 4191

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 декабря 1978 г. № 3489 срок введения установлен**

**с 01.01.80**

**Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 22.11.84 № 3954  
срок действия продлен**

**до 01.01.95****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на формовочные и стержневые смеси и устанавливает метод определения газотворности.

Метод основан на определении объема газов, выделяющихся из смеси при ее нагревании.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 23409.0-78.


**2. АППАРАТУРА**

2.1. Для проведения испытания применяют:  
печь трубчатую лабораторную с электрическим обогревом до 1250°C; схема установки приведена на чертеже;  
лодочки фарфоровые по ГОСТ 9147—80;  
эксикатор по ГОСТ 25336—82;  
секундомер по ГОСТ 5072—79;  
весы лабораторные — по ГОСТ 24104—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1984 г. (ИУС 2—85).

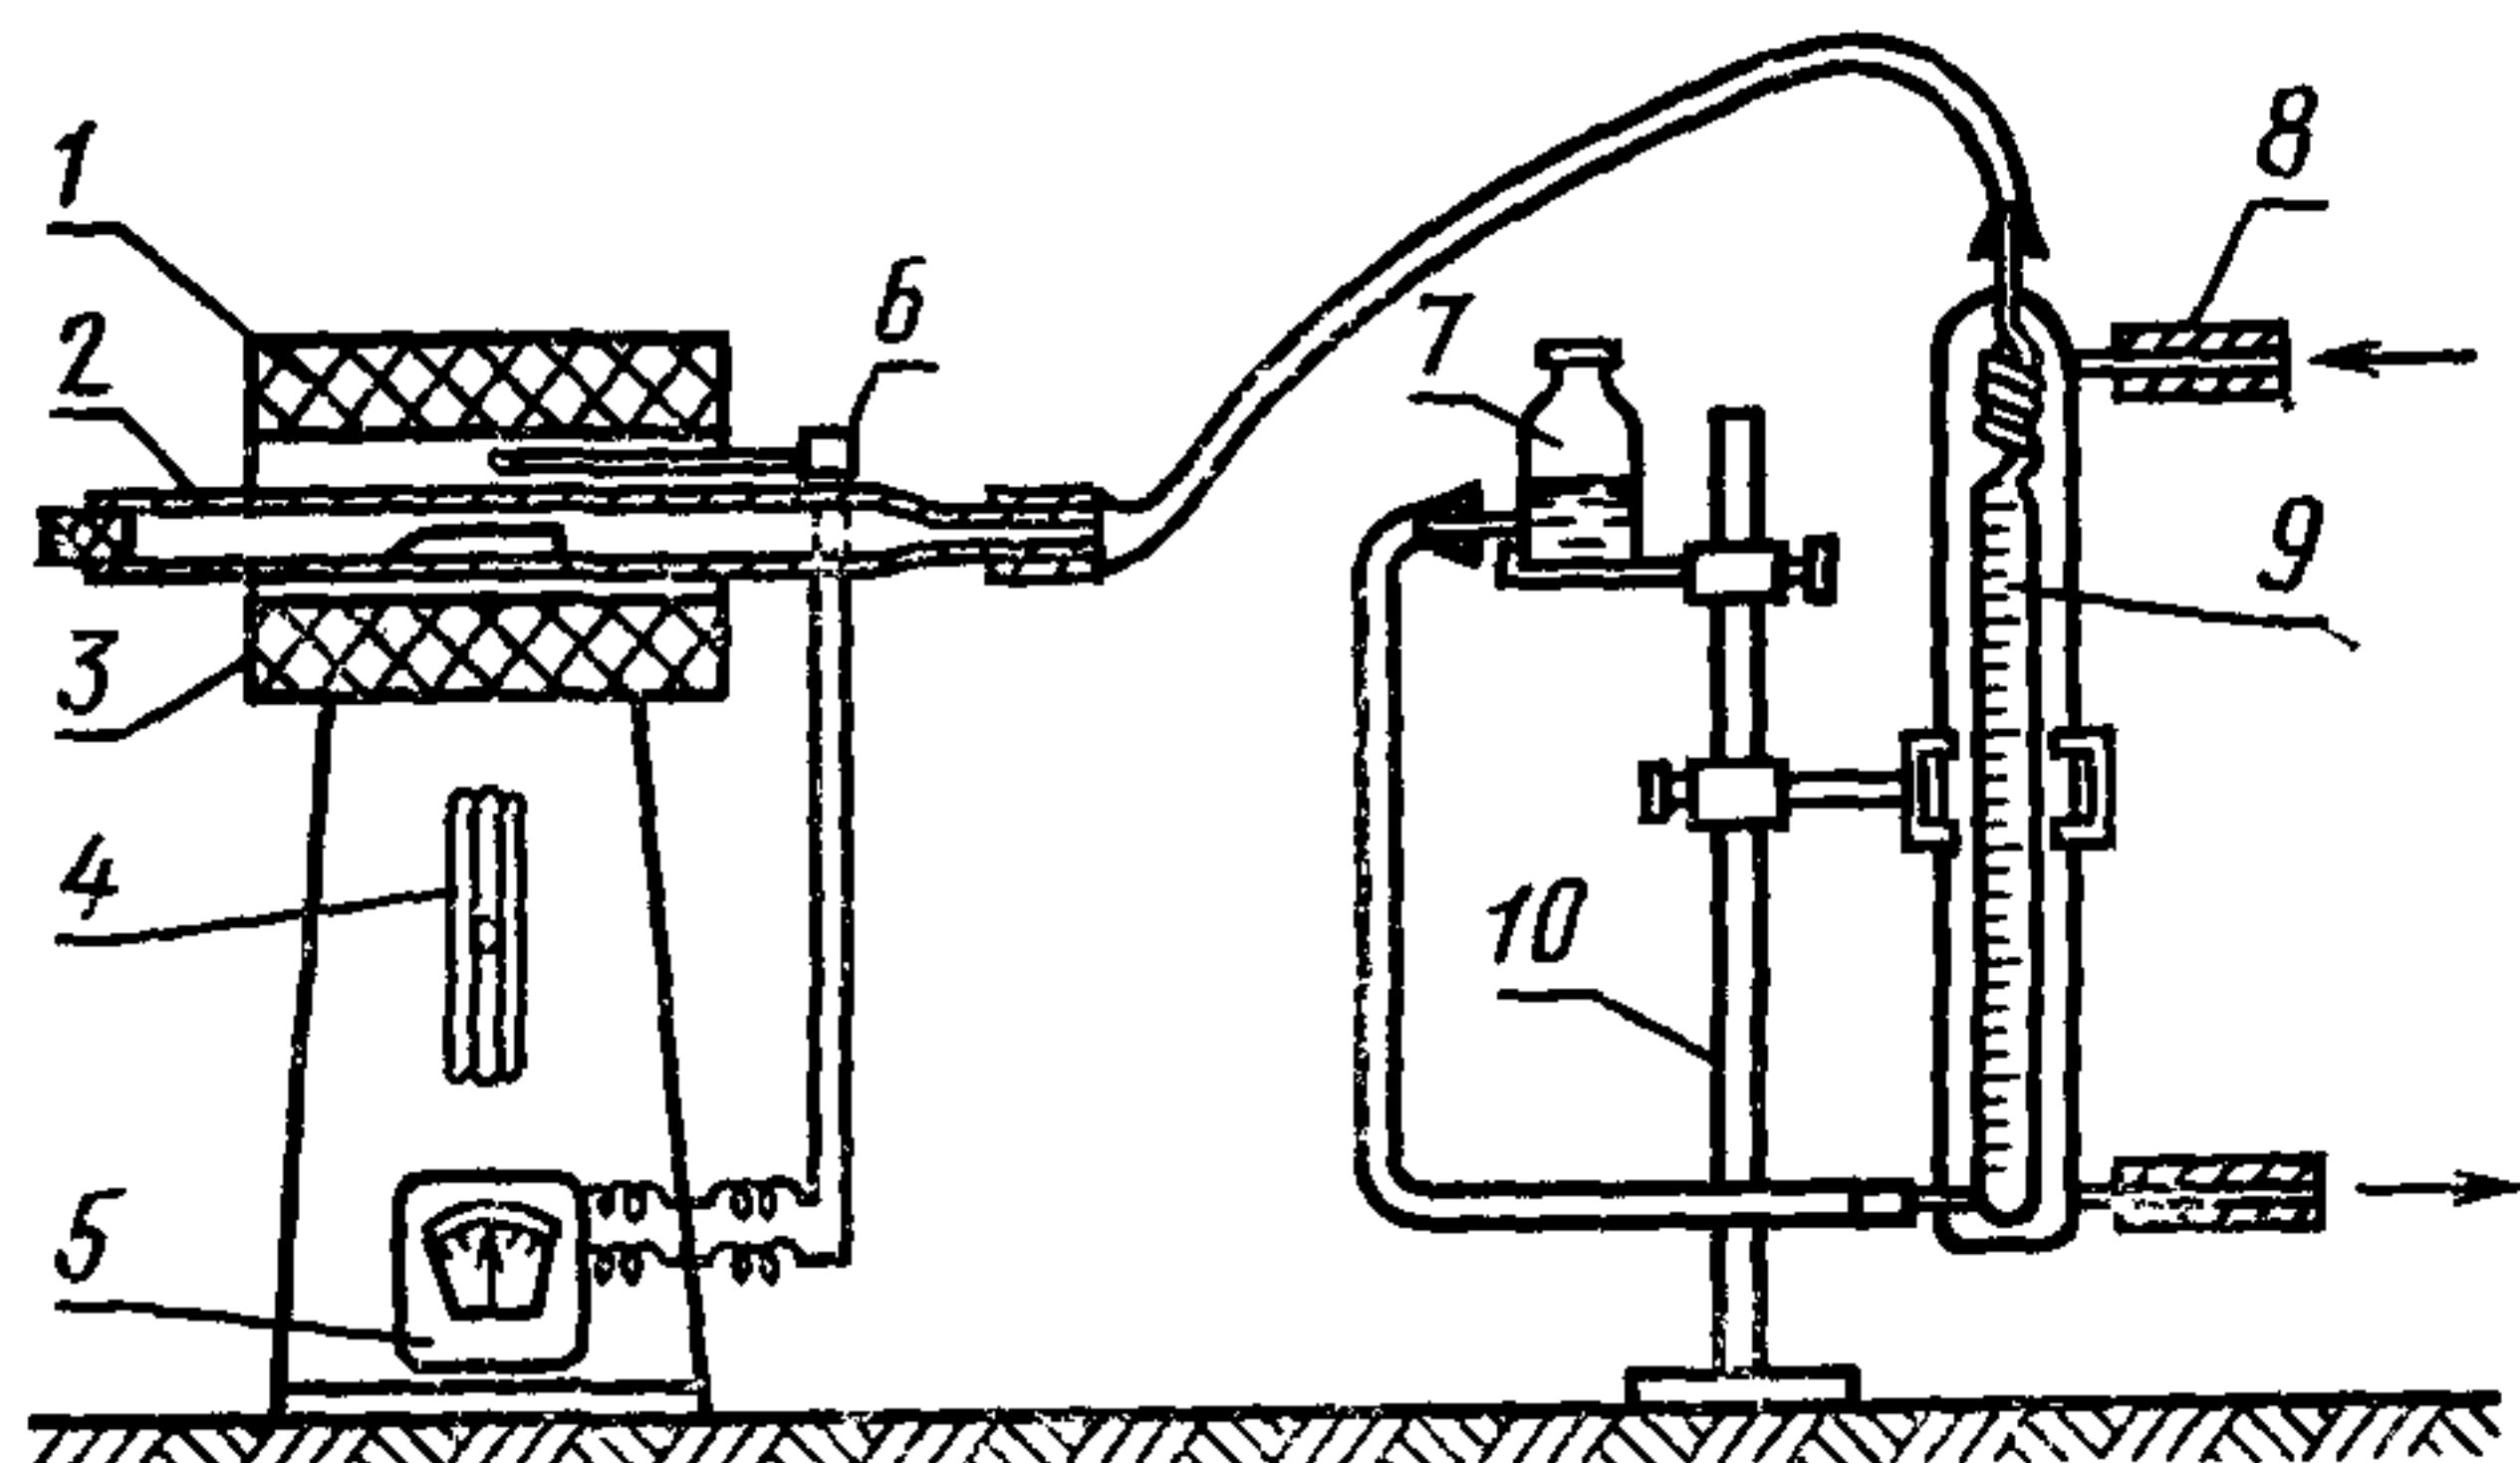

1—трубчатая печь; 2—кварцевая трубка; 3—лодочка; 4—реостат; 5—гальванометр; 6—термопара; 7—уравнительный сосуд, заполненный подкрашенной водой; 8—холодная вода; 9—мерная burette; 10—штатив

### 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Фарфоровые лодочки прокаливают в течение 1 ч при температуре 1000°C, затем переносят в эксикатор для остывания и хранения. Влажную смесь перед испытанием высушивают при 105—110°C до постоянной массы.

От смеси отбирают навеску массой не более 3 г и помещают в лодочку.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Печь нагревают до заданной температуры. В трубку печи, один конец которой соединен с установкой, помещают лодочку с пробой и быстро закрывают ее пробкой, одновременно включая секундомер. Навеску выдерживают в печи в течение 10 мин.

Выделяющийся из смеси газ при этом поступает в мерную burette, в которой фиксируют его объем.

4.2. При оценке кинетики газовыделения измерение выделяющегося объема газа производят через каждые 5—15 с.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений.

Если результаты одного испытания отличаются от среднего арифметического более чем на 15%, определение повторяют.

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех последних определений.

4.4. Испытание проводят на трех параллельных навесках.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).