



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**СМОЛЫ ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ
ЛИТЬЕВЫЕ**

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 22349—77

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

СМОЛЫ ОТВЕРЖДАЮЩИЕСЯ ЛИТЬЕВЫЕ**Изготовление образцов для испытаний**

Setting casting resins. Preparation of test specimens

ГОСТ**22349-77***

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 февраля 1977 г. № 297 срок введения установлен

с 01.01. 1978 г.

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

до 01.01. 1988 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на литьевые отверждающиеся смолы и устанавливает способ изготовления образцов для испытаний.

Стандарт не распространяется на композиции отверждающихся литьевых смол с волокнистыми наполнителями.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 888-78 (см. справочное приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Для испытания изготавливают образцы, тип и размеры которых указаны в таблице.

Вид испытания	Тип и размеры образца, мм	Номер стандарта
Испытание на растяжение	Образцы типа 2 и 6	ГОСТ 11262-76
Определение температуры размягчения при изгибе	Бруск	ГОСТ 12021-75
Определение температуры по Мартенсу	Бруск	ГОСТ 21341-75
Определение стойкости к действию накала	Бруск $80 \times 10 \pm 0,2 \times 4 \pm 0,2$ $120 \pm 2 \times 10 \pm 0,2 \times 4 \pm 0,2$	ГОСТ 10456-80
Определение стойкости к действию пламени	Бруск	ГОСТ 21207-75
Определение кислородного индекса	Бруск	ГОСТ 21793--76
Испытание на статический изгиб	Бруск	ГОСТ 4648-71

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (сентябрь 1980 г.) с изменением № 1,
утвержденным в феврале 1980 г.).

ГОСУДАРСТВО СТАНДАРТОВ, 1981

Продолжение

Вид испытания	Тип и размеры образца, мм	Номер стандарта
Испытание на сжатие	Прямоугольный параллелепипед $10\pm0,5 \times 15\pm0,5 \times 30\pm0,5$.	ГОСТ 4651—78
Определение водопоглощения	Цилиндр высотой $30\pm0,5$, диаметром $12\pm0,5$ Квадрат с ребром длиной 35 ± 1 , толщиной $3\pm0,2$. Диск диаметром 50 ± 1 , толщиной $3\pm0,2$	ГОСТ 4650—73
Определение стойкости к действию химических сред	Квадрат с ребром длиной 35 ± 1 , толщиной $3\pm0,2$. Диск диаметром 50 ± 1 , толщиной $3\pm0,2$	ГОСТ 12020—72
Определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 400—1000 Гц	Квадрат с ребром длиной 100 ± 2 , толщиной $3\pm0,2$. Квадрат с ребром длиной 50 ± 1 , толщиной $3\pm0,2$	ГОСТ 22372—77
Определение электрических сопротивлений при постоянном напряжении	Диск диаметром 50 ± 1 , толщиной $3\pm0,2$. Квадрат с ребром длиной 100, толщиной 3	ГОСТ 6433.2—71
Определение электрической прочности при переменном (50 Гц) и постоянном напряжении	Квадрат с ребром длиной 100 ± 2 , толщиной 6, со сферической выемкой радиусом 12,5 толщиной 1. Диск диаметром 50 ± 1 , толщиной $3\pm0,2$	ГОСТ 6433.3—71
Определение среднего коэффициента линейного теплового расширения	Цилиндр высотой не менее 50, диаметром $10\pm0,5$	ГОСТ 15173—70
Испытание на двухпорочный ударный изгиб с надрезом или без надреза	Брускок $50\pm1 \times 6\pm0,2 \times 4\pm0,2$ $80 \times 10\pm0,2 \times 4\pm0,2$ $120\pm2 \times 15\pm0,5 \times 10\pm0,2$	ГОСТ 4647—69

3. Для изготовления образцов применяют стеклянные, стальные, фторопластовые формы, формы из силиконового каучука, стальные с силиконовым покрытием или покрытием из фторопластика, целлофана и полиэтилентерефталата. Поверхность форм, кроме фторопластовых, из силиконового каучука и стальных с покрытием, перед каждым заполнением покрывают антиадгезионным агентом, инертным по отношению к смоле. В качестве антиадгезионных агентов применяют 1—2%-ный раствор соевого лецитина, 1%-ный раствор твердого парафина по ГОСТ 23683—79 или пчелиного воска в четыреххлористом углероде по ГОСТ 20288—74, 5—10%-ный раствор поливинилового спирта по ГОСТ

10779—78, 7—10%-ную эмульсию синтетического церезина 100 по ГОСТ 7658—74 в бензине, 1—2%-ный раствор полизобутилена в бензине, силиконовые смазки и масла, пленка из политетрафторэтилена.

Формы для изготовления образцов методом заливки приведены в рекомендуемом приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Образцы изготавливают заливкой в формы без давления, при этом готовый образец для испытания может быть получен непосредственно из формы или механической обработкой предварительно отлитых пластин. Образцы и пластины для каждого отдельного метода испытания должны изготавляться одновременно из одной композиции смолы, если в нормативно-технической документации на смолы нет других указаний.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Состав композиции и режим отверждения ее должны быть указаны в нормативно-технической документации на материал.

После введения всех компонентов в композицию из нее необходимо удалить пузырьки воздуха, после этого проводят заливку в формы. Если пузырьки воздуха не удаляются, необходимо провести вакуумирование до наступления желатинизации.

Образцы получают холодным или горячим отверждением композиции: При холодном отверждении форму с композицией выдерживают при комнатной температуре не менее суток с последующей термообработкой при 80°C 10—15 ч, при горячем отверждении выдерживают при повышенных температурах. Оптимальные условия отверждения в режиме ступенчатого подъема температуры от 60 до 150°C . Для термообработки используют сушильный шкаф, обеспечивающий температуру до $180 \pm 2^{\circ}\text{C}$, с циркуляцией воздуха.

6. Нарезка заготовок из предварительно отлитых пластин осуществляется ленточной пилой шириной 10 мм или дисковой отрезной фрезой по ГОСТ 2679—73, диаметром 32—100 мм, толщиной 1,5—3,0 мм.

Образцы в форме брусков и квадратов из заготовок изготавливают на фрезерном станке цилиндрической фрезой по ГОСТ 3752—71, диаметром 8—20 мм или дисковой фрезой.

Образцы типа 2 и 6 по ГОСТ 11262—76 изготавливают только цилиндрической фрезой.

Частота вращения фрезы 1600—20000 об/мин. Выбор диаметра фрезы и частоты вращения проводится при соблюдении скорости резания 40—500 м/мин. Скорость подачи 15—100 мм/мин. Глубина фрезеровки не более 0,5 мм за один проход фрезы.

Образцы в форме цилиндра и диска из заготовок изготавливают на токарном станке при скорости резания 40—500 м/мин.

При изготовлении образцов из заготовок механической обработкой необходимо избегать нагревания.

7. На испытуемой поверхности готовых образцов не должно быть раковин, сколов, пор, заусенцев, вздутий и других дефектов. В случае композиций с наполнителем для испытания применяют однородные образцы, имеющие окраску без видимых следов расслоения и признаков неравномерного распределения наполнителя, без пузырьков воздуха и других инородных включений.

8. Перед испытанием проводят кондиционирование образцов по ГОСТ 12423—66 в течение 24 ч при $23 \pm 2^\circ\text{C}$ (296 ± 2 К) и относительной влажности $50 \pm 5\%$, если в нормативно-технической документации на смолу нет иных указаний.


(Измененная редакция, Изм. № 1).

9. Протокол изготовления образцов должен содержать следующие данные:

- а) наименование и марку смолы с обозначением нормативно-технической документации;
- б) наименование компонентов, входящих в состав композиции с обозначением нормативно-технической документации;
- в) способ изготовления композиции, условия литья и окончательного отверждения образцов;
- г) количество, форма и размеры образцов;
- д) условия получения образцов — непосредственно из формы или механической обработкой заготовок;
- е) дату изготовления и испытания образцов;
- ж) вид и результаты испытания;
- з) фамилию и подпись лица, проводившего изготовление образцов и испытание;
- и) обозначение настоящего стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое


Форма с дренажным отверстием для получения
образцов типа 2 и 6 по ГОСТ 11262—76

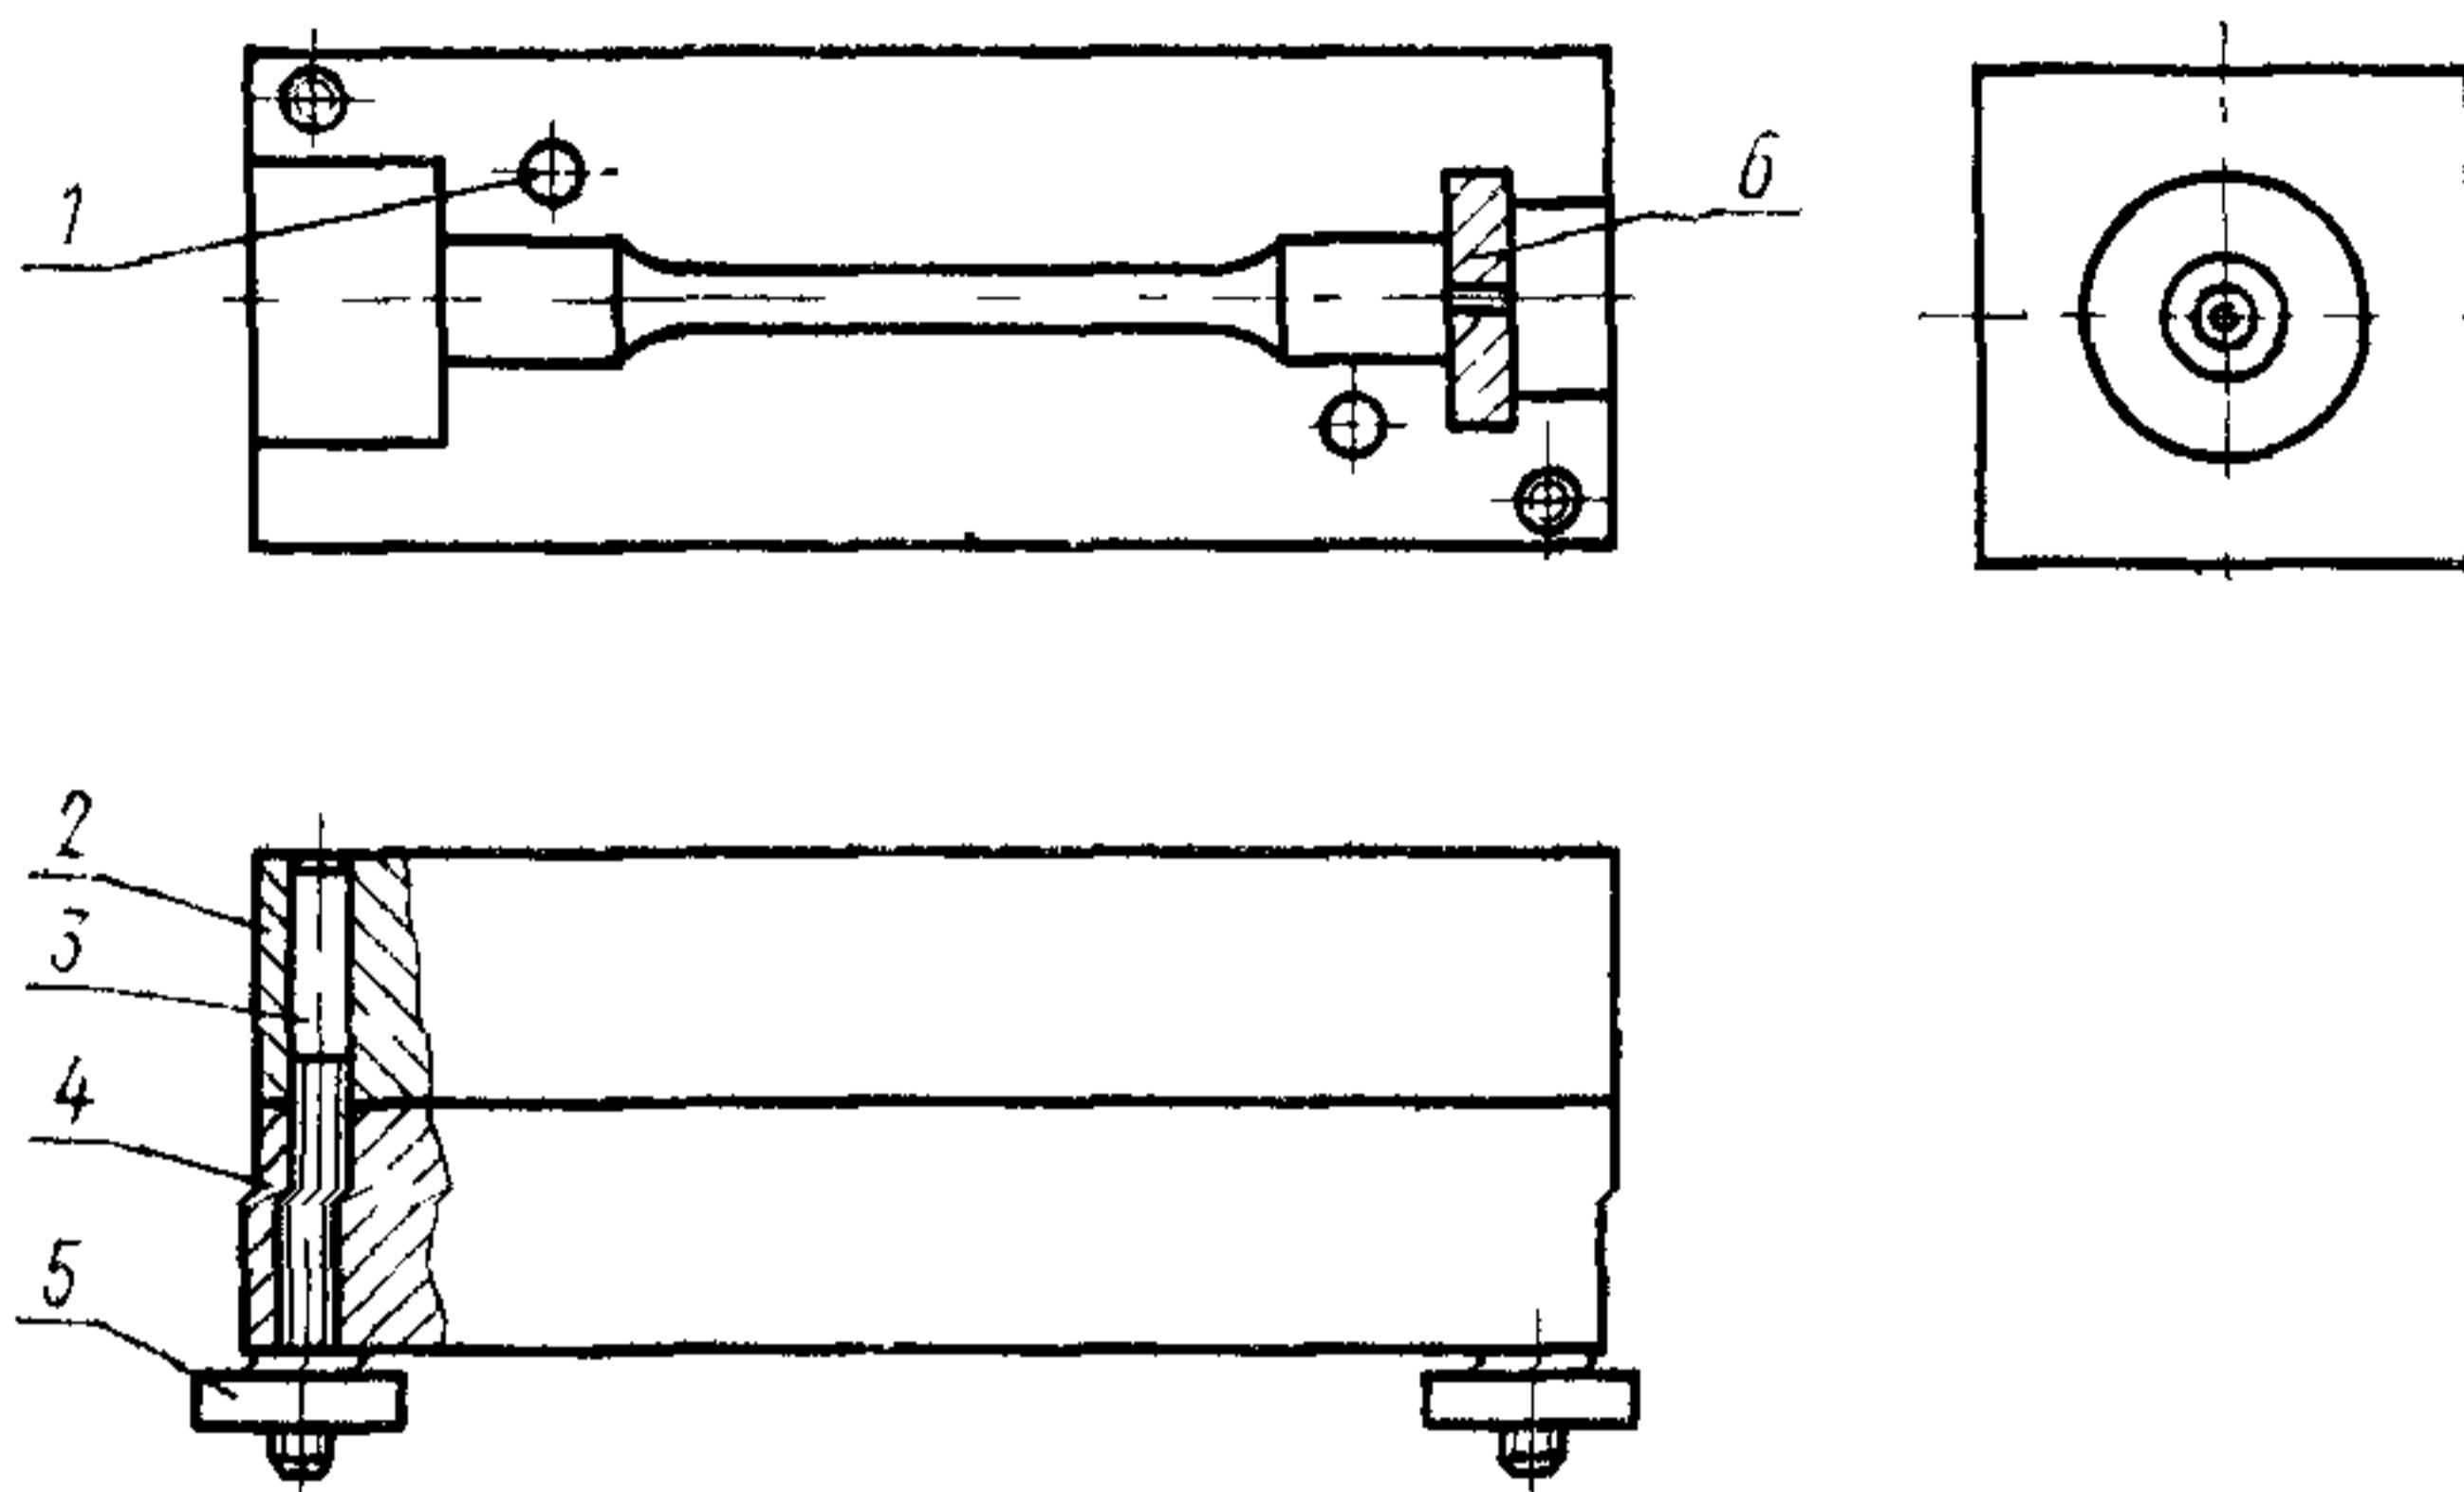

1—штифт, 2—верхняя плита, 3—шпилька, 4—нижняя плита, 5—гайка, 6—заглушка

Черт. 1

Форма с перетеканием

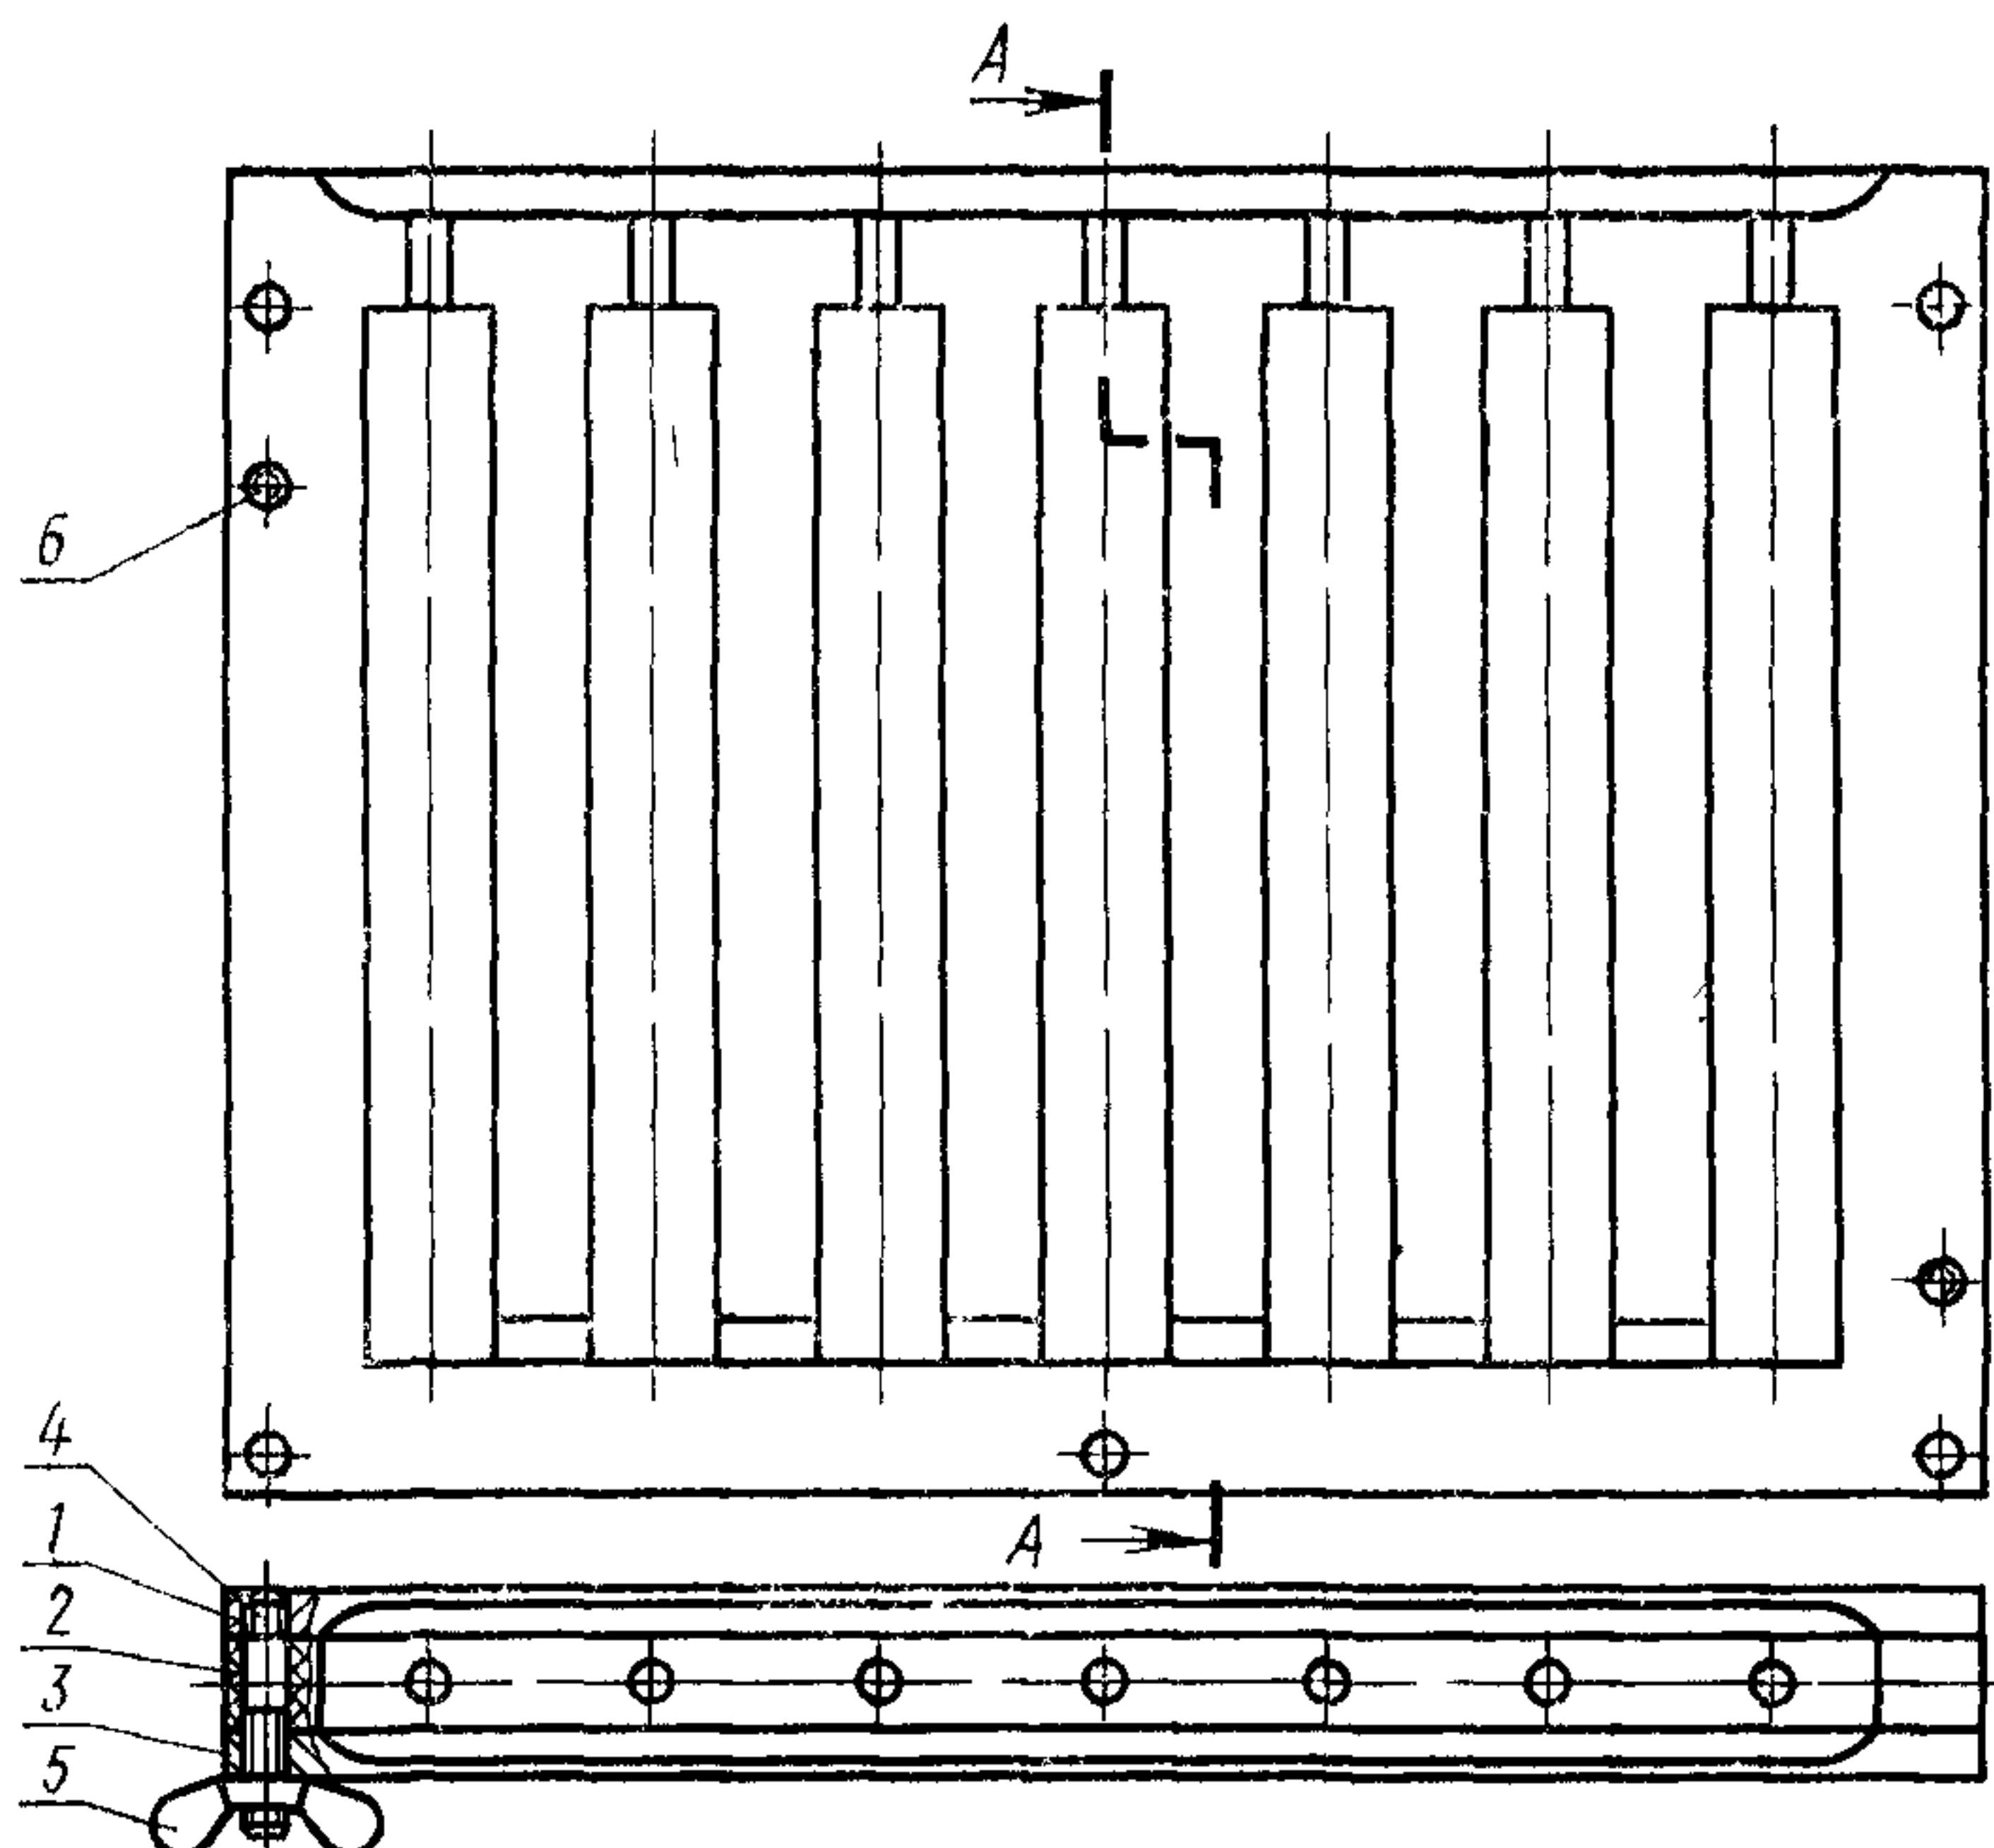

1, 3—наружные плиты 2—вкладыш, 4—шпилька 7009-0266, 5—барашек М6, 6—штифт 51×18

Черт 2

Получение образцов различной формы в соответствии с требованиями стандартов на методы испытания осуществляется заменой вкладыша

Размер вкладыша соответствует размеру и форме образца, предусмотренного в стандарте на метод испытания

Образцы на сжатие в форме бруска размером $10 \pm 0,5 \times 15 \pm 0,5 \times 30 \pm 0,5$ могут быть получены вырезкой из бруска размером $10 \pm 0,5 \times 15 \pm 0,5 \times 120$

Образцы на сжатие в форме цилиндра могут быть получены в стеклянных пробирках или трубках соответствующего диаметра и любой высоты с последующей вырезкой образцов высотой согласно ГОСТ 4651—68

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 22349—77 и СТ СЭВ 888—78

п. 1 ГОСТ 22349—77 соответствует вводной части СТ СЭВ 888—78,
п. 3 соответствует пп. 1 1, 1.6, 2 1,
п. 4 соответствует п. 2.2;
п. 5 соответствует пп. 1.2, 2.3, 2.4, 2.5;
п. 6 соответствует пп. 1.3, 1 4, 1.5, 2.6,
п. 7 соответствует п. 2.7;
п. 8 соответствует п. 2.8,
п. 9 соответствует разд. 3
(Введено дополнительно, Изд. № 1).

Редактор Р С Федорова
Технический редактор Ф И Шрайбштейн
Корректор Э В Митяй

Сдано в наб 25 12 80 Подп в печ 04 05 81 0 5 п л 0,40 уч изд л Тир 6000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д 557, Новопресненский пер., д 3
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Миндауго, 12/14. Зак 574